

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>Projekt: Extrusion von Biopolymeren</b><br>Arbeitspunkt 6<br>Schwindung und Verzug | Prüfprotokoll             |
| <input type="checkbox"/>             |   | Datum:<br><b>28.07.15</b> |
| <input type="checkbox"/>             |   | Revision:                 |

**Material: LyondellBasell Lupolen 4261 AG**


**Maschinenparameter: Formtemp. 60C°**

**Verzug:**

- Optisch: Ja  nein
- Gewölbt: Ja  nein
- Eingefallen: Ja  nein

Bemerkung:

**Schwindung:** gemessen mit Messarm

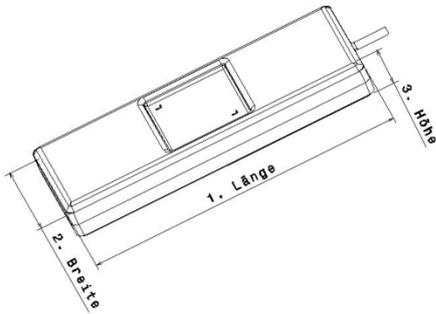

Istwerte Artikel Form Maße:

- 1 Länge: 259,82
- 2 Breite: 94,87
- 3 Höhe: 33,82

| Maß              | 1      | 2         | 3       | 4      | 5     | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
|------------------|--------|-----------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 Länge          | 254,69 | 254,78    | 254,75  | 254,86 | 254,7 | 254,69 | 254,77 | 254,76 | 254,78 | 254,67 |
| 2 Breite         | 92,38  | 92,47     | 92,44   | 92,6   | 92,44 | 92,39  | 92,45  | 92,47  | 92,48  | 92,43  |
| 3 Höhe           | 33,04  | 33,384    | 33,56   | 33,63  | 33,25 | 33,25  | 33,46  | 33,48  | 33,36  | 33,5   |
| Mittelwerte:     |        | 1 Länge:  | 254,745 |        |       |        |        |        |        |        |
|                  |        | 2 Breite: | 92,455  |        |       |        |        |        |        |        |
|                  |        | 3 Höhe:   | 33,3914 |        |       |        |        |        |        |        |
| Schwindung in %: |        | 1 Länge:  | 1,99    |        |       |        |        |        |        |        |
|                  |        | 2 Breite: | 2,61    |        |       |        |        |        |        |        |
|                  |        | 3 Höhe:   | 1,28    |        |       |        |        |        |        |        |